

Техническая характеристика Продукта 574

Международная информация, Октябрь 1995

Описание продукта

Продукт Локтайт 574 является однокомпонентным, анаэробным, тиксотропным быстрополимеризующимся герметиком средней прочности. Продукт полимеризуется при отсутствии воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями.

Типичные области применения


Уплотнение небольших зазоров между прилегающими жесткими металлическими поверхностями и фланцами. При этом собранный узел выдерживает небольшое давление сразу после сборки. Типичные области применения включают уплотнение жестких фланцевых соединений, включая литые детали коробок передач и двигателей.

Свойства незаполимеризованного продукта

Тип химич. соединения	Значение	Диапазон
Цвет	Диметакрилат эстер	
Плотность при T 25°C	Оранжевый	
Вязкость при T 25°C, mPa.s (cP)	1.1	
по Брукфильду RVT (Helipath)		
На шпинделе 6 при 2,5 об/мин.	100,000	50,000 - 150,000
при 20 об/мин.	30,000	20,000 - 40,000
По DIN 54453, MV		
D = 36 c ⁻¹ после t=180 сек	10,500	7,000 - 14,000
Точка вспышки (TCC), °C	>93	


Процесс полимеризации продукта Скорость полимеризации на различных материалах

Скорость полимеризации зависит от материала уплотняемых поверхностей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига на стальных пластинках, изготовленных из различных материалов. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.

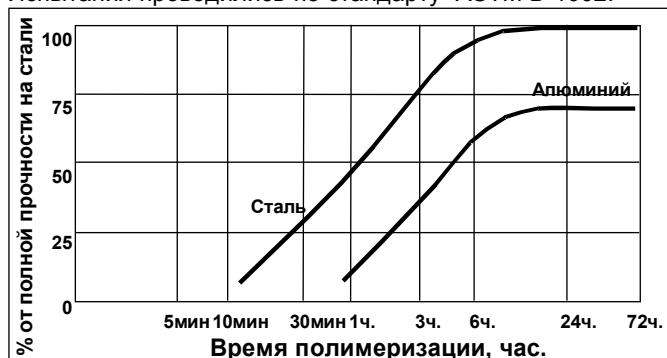


Зависимость скорости полимеризации от зазора

Скорость полимеризации продукта зависит от величины зазора сопрягаемых деталей. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при различных величинах зазоров. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.

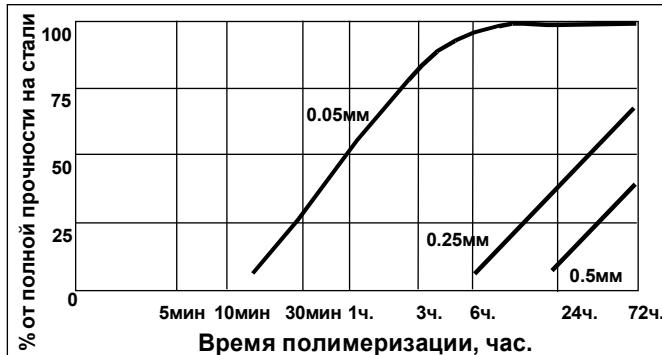


Зависимость скорости полимеризации продукта от температуры

Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при различных температурах. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.

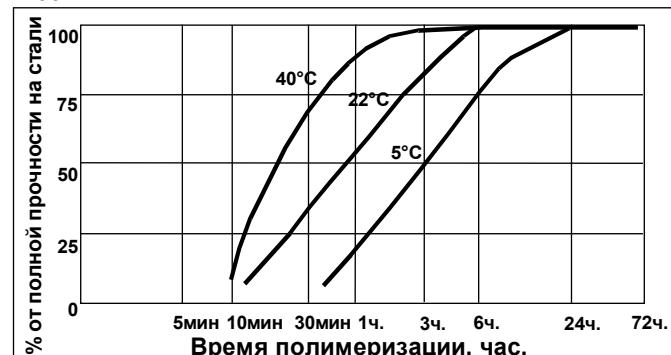

Влияние активатора на скорость полимеризации

В случае неприемлемо долгой полимеризации продукта или чрезмерно больших зазорах скорость полимеризации можно увеличить применением активаторов. Нижеприведенный график показывает время набора прочности сдвига продукта при уплотнении стальных пластинок при применении активаторов N и T. Испытания проводились по стандарту ASTM D 1002.

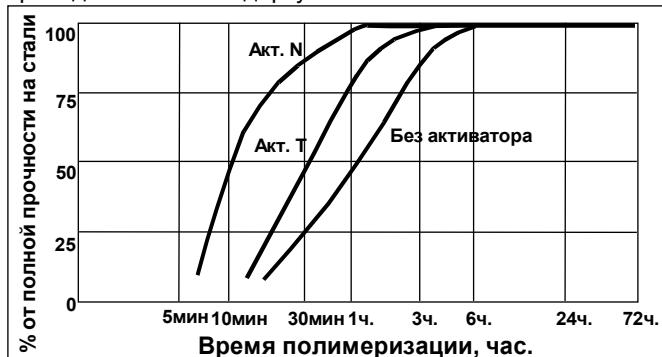

Свойства заполимеризованного продукта Физические свойства

Коэффициент термического расширения, по ASTM D696, K⁻¹ 80 x 10⁻⁶
Коэффициент теплопроводность, по ASTM C177, W.m⁻¹K⁻¹ 0.1
Теплоемкость, кДж.кг⁻¹K⁻¹ 0.3

NOT FOR PRODUCT SPECIFICATIONS.

THE TECHNICAL DATA CONTAINED HEREIN ARE INTENDED AS REFERENCE ONLY.
PLEASE CONTACT LOCTITE CORPORATION QUALITY DEPARTMENT FOR ASSISTANCE AND RECOMMENDATIONS ON SPECIFICATIONS FOR THIS PRODUCT.
ROCKY HILL, CT FAX: +1 (860)-571-5473
DUBLIN, IRELAND FAX: +353-(1)-451 - 9959

Прочностные характеристики заполимеризованного продукта

(Испытания через 24 часа при Т 22°C на стальных пластинах)

	Значения	Диапазон
Усилие сдвига по ASTM D1002, Н/мм ² (psi)	8.5 (1200)	5 – 12 (700 - 1700)
Усилие сдвига по DIN 53283, Н/мм ² (psi)	8.5 (1200)	4 - 14 (700 - 1700)
Усилие отрыва по DIN 53288, Н/мм ² (psi)	8.5 (700)	4 - 13 (300 - 1200)

Сопротивляемость внешним факторам

Нижеуказанные испытания показывают изменение прочностных характеристик продукта при воздействии внешних факторов. Они не отражают уплотняющие свойства продукта.


Методика испытаний: На сдвиг по ASTM D1002

Образцы: Стальные пластинки

Полимеризация: 1 неделя при Т 22°C


Температурная прочность

Испытания при воздействии температуры

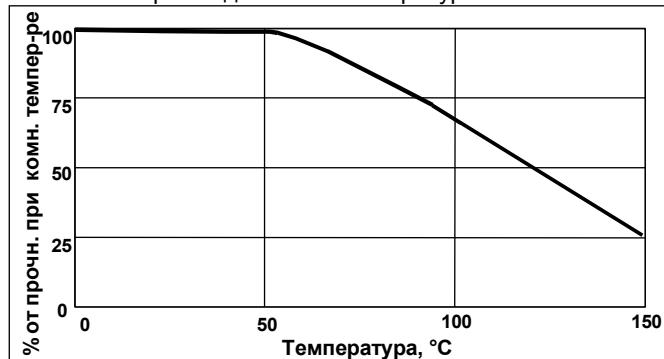

Температурное старение

Выдержка при указанных темпер. и испытание при Т 22°C

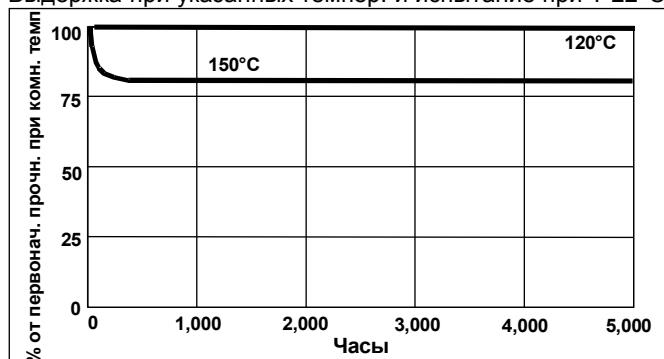

Химостойкость

Выдержка при указанных температурах и испытание при 22°C.

Агрессивные жидкости	Темпер.	% от первоначальной прочности		
		100 ч.	500 ч.	1000 ч.
Моторное масло	125°C	100	100	100
Этилиров. бензин	22°C	75	75	75
Вода/Гликоль(50%/50%)	87°C	85	85	85

Общая информация

Продукт не рекомендуется использовать в среде чистого кислорода, хлорина или других сильных окислителей.

Правила безопасного применения продукта изложены в Листке Данных по Безопасности (MSDS).

При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами. В отдельных случаях моющие растворы могут оказывать негативное воздействие на свойства продукта. Продукт не рекомендуется использовать на пластмассах, особенно на термопластиках, вследствие возможности их разрушения. При необходимости такого применения необходимо предварительно проверить совместимость продукта с материалом контактируемых поверхностей.

Указания по применению

Для достижения наилучших результатов уплотняемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. Продукт предназначен для уплотнения плотно прилегающих фланцевых поверхностей с зазором до 0,25мм. Нанесение продукта производится непрерывным валиком или трафаретом на одну из уплотняемых поверхностей. При этом контроль герметичности может быть произведен низким давлением (до 0.5 бар) сразу после сборки на незаполимеризованном продукте. Для предотвращения возможного перемещения сопрягаемых деталей, их необходимо стянуть сразу после сборки.

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 21°C (46°F to 70°F), если другого не указано на упаковке. Срок хранения продукта в 250 мл емкости составляет 12 месяцев с даты производства. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не переливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Погрешность данных

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать ±2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.

Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.